

フィックスシリーズ 速硬性高強度ポリマーセメントモルタル

# フィックス TS

(シックススペシャル)

フィックス TS は、骨材、速硬性セメント及び超微粒子物質を主原料とし、これに補強用繊維や特殊高分子エマルジョンなどを配合し、**高強度と作業性を重視**して開発したポリマーセメントモルタルです。弊社独自の作業性改善技術により、ポリマーセメントモルタルの欠点である**ベタツキを解消**し、更には**吹付施工も可能**にしています。

## 特長

- ▶ **優れた作業性** ポリマーセメントモルタル特有のコテ塗り時のベタツキを無くしたため、左官作業に優れています。
- ▶ **速硬性** 気温によって異なりますが、5℃以上であれば3～6時間で実用強度に達します。
- ▶ **優れた接着力** 特殊高分子エマルジョンの添加により、コンクリート面への接着性に優れています。
- ▶ **耐透水性・耐吸水性** 硬化体の緻密化及び高分子エマルジョンの成膜により、耐透水性や耐吸水性に優れています。
- ▶ **耐久性** ポゾラン物質の添加により、長期的に安定した強度を保持します。
- ▶ **耐磨耗性** 超微粒子が微細な気孔を充填するために組織が緻密化し、耐磨耗性が向上しています。


## 用途

- ▶ コンクリート構造物の欠損部断面修復 ▶ 壁・床面全面補修 ▶ 低温時・作業時間短縮時

## 配合及び材料使用量

配合	粉体	25kg
	混和液	1kg
	水	2.7～3.3kg
塗り厚別 材料使用量 (kg/m <sup>2</sup> )	5mm	9.1
	10mm	18.2
	20mm	36.4
	30mm	54.6
	50mm	91.0
練上り量	14.28 ℓ	
積算比重	1.82	
1m <sup>3</sup> 使用量	1,820kg (70セット)	

## ● 施工図

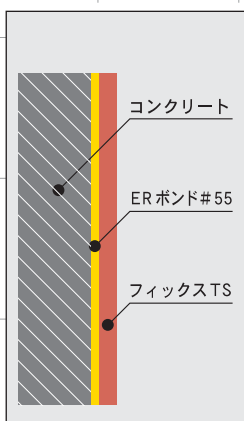

## ● 荷姿 (26kgセット)

- ・ 粉体 25kg
- ・ 混和液 1kg



## ■ 施工例



施工前



施工中



完成

## 施工要領

### 1. 下地処理

脆弱部や付着物の除去、亀裂処理等断面修復材の性能が低下しないよう十分な下地処理を行う。

### 2. プライマー塗布

下地とフィックスTSとの接着を高めるため、ERボンド#55を塗布する。

### 3. 混練

規定量を計量し、ハンドミキサーやモルタルミキサーで混練する(低速ミキサー推奨)。攪拌時間の目安は2~3分程度\*とする。材料が均一になったら過度の攪拌はしない。

\*低速ミキサー使用、混練量1/2~1セット以上の場合。攪拌時間はミキサーの種類、回転数や混練量等により調整して下さい。

### 4. 塗り付け

ERボンド#55に糸を引くようなタックが出た段階でフィックスTSを塗り付ける。深い凹部がある場合は、先にその部分を充填する。薄く擦り付けた後に所定の厚みに塗り付ける(1層の厚みは最大20mm)。モルタルの縮り状態を点検し、適宜に金コテを用いて表面を平滑かつ緻密に仕上げる。

### 5. 養生

雨水等を選んで1日以上養生する。

## 性能

#### ●一般物性

項目	材 齢	試験結果	試験方法
接着強度 (N/mm <sup>2</sup> ) <sup>※1</sup>	7日	1.8	建研式 温度20℃
	28日	2.5	
曲げ強度 (N/mm <sup>2</sup> )	7日	6.4	JIS A 1171(ポリマーセメントモルタルの試験方法) 温度20℃
	28日	10.5	
圧縮強度 (N/mm <sup>2</sup> )	7日	28.8	JIS A 1171(ポリマーセメントモルタルの試験方法) 温度20℃
	28日	46.2	
静弾性係数 ( $\times 10^4$ N/mm <sup>2</sup> )	28日	2.49	コンプレッソメータ法
透水量 (g)	28日	2.6	JIS A 1404(建築用セメント防水材試験方法) 水圧及び時間:0.3MPa $\times$ 1時間
磨耗量 (g)	28日	2.8	JIS K 7204(磨耗輪による磨耗試験方法) 輪荷重:1kg 磨耗輪:H-22 1000回転
表面水分量 (%)	1日	6.3	高周波容量式水分計 塗り厚20mm:温度20℃
	2日	5.8	

※1 ERボンド#55使用

注)上記は当社実験室で試験を行った結果であり、品質保証値ではありません。

#### ●短時間圧縮強度 (N/mm<sup>2</sup>)

材 齢	冬 用		夏 用	
	5℃ <sup>※2</sup>	10℃	20℃	30℃ <sup>※3</sup>
5時間	11.8	14.2	15.8	13.9
1日	21.7	22.1	21.6	17.7

※2 硬化促進剤添加 ※3 硬化遅延剤添加

注)上記は当社実験室で試験を行った結果であり、品質保証値ではありません。

#### ■使用上の注意

- ・ご使用に際してはMSDS(製品安全データシート)をよく読んで下さい。
- ・製品は直射日光、湿気避け5~35℃で保管して下さい。
- ・夏用・冬用の2種類があります。冬用は5~20℃前後、夏用は20℃前後~35℃が使用温度の目安です。
- ・防錆仕様の場合は、1セットにつき400gのアルカード(亜硝酸リチウム水溶液)を配合して下さい。
- ・低温時、施工、養生中に5℃以下が考えられる場合は、凍害防止のため採暖を行って下さい。
- ・高温時、練上がり温度は35℃以下(望ましくは30℃以下)になるように冷水等で調整して下さい。
- ・長時間の直射日光が当たる場合や強風の場合はシート養生を行って下さい。
- ・混練に高速ミキサーを使用する場合は攪拌時間を調整し、エアを多く巻き込まないようにして下さい。エアを多く巻き込むと強度低下等の原因になります。
- ・混練にアルミ製の羽根は使用しないで下さい。
- ・練り水は水道水水質と同等のものを使用して下さい。不純物が硬化時間等に影響することがあります。
- ・一度練った材料の練り返しはしないで下さい。
- ・廃棄する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して下さい。

#### ●本資料について

- ・本資料の技術情報は、当社の試験・研究に基づいたもので、信頼しうる情報と考えられます。しかし、記載の諸性能および特性などは、施工条件などにより本資料と異なる結果を生じることがあります。
- ・本資料の記載事項は予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承下さい。

#### 代理店



特殊セメントの分野を大きくリードする

**エレホン・化成工業株式会社**  
EREWHON

<http://www.erewhon.co.jp/>

●本社・工場	〒870-0141	大分県大分市三川新町1-2-23	TEL (097) 552-2251	FAX (097) 552-2213
●いわき工場	〒979-3112	福島県いわき市小川町上平字中平30-3	TEL (0246) 83-2600	FAX (0246) 83-2677
●大阪支店	〒564-0063	大阪府吹田市江坂町2-12-50	TEL (06) 6388-6585	FAX (06) 6388-6561
●福岡支店	〒814-0151	福岡県福岡市城南区堤1-9-10	TEL (092) 874-6990	FAX (092) 862-6398
●関東・東支店	〒340-0055	埼玉県草加市清門町248-3	TEL (048) 951-1987	FAX (048) 951-1988
●仙台支店	〒984-0012	宮城県仙台市若林区六丁の目中町6-2	TEL (022) 287-7221	FAX (022) 287-7222
●名古屋支店	〒463-0048	愛知県名古屋守山区小幡南3-5-21	TEL (052) 758-1889	FAX (052) 758-1890
●札幌営業所	〒007-0805	北海道札幌市東区東苗穂5条3-2-32	TEL (011) 786-6051	FAX (011) 786-6052
●盛岡営業所	〒020-0838	岩手県盛岡市津志田中央3-6-11	TEL (019) 681-9531	FAX (019) 681-9532
●新潟営業所	〒950-0925	新潟県新潟市中央区弁天橋通3-1-31	TEL (025) 286-6260	FAX (025) 286-6263
●関東・北営業所	〒320-0056	栃木県宇都宮市戸祭2-5-5	TEL (028) 680-6313	FAX (028) 680-6323
●関東・西営業所	〒224-0064	神奈川県横浜市都筑区平台19-24	TEL (045) 306-6200	FAX (045) 949-2015
●北陸営業所	〒920-0027	石川県金沢市駅西新町2-11-25	TEL (076) 204-9417	FAX (076) 204-9418
●神戸営業所	〒652-0032	兵庫県神戸市兵庫区荒田町3-75-1	TEL (078) 599-6630	FAX (078) 599-6631
●広島営業所	〒739-1731	広島県広島市安佐北区落合2-41-22	TEL (082) 841-2350	FAX (082) 841-2360
●北九州営業所	〒807-0801	福岡県北九州市八幡西区本城1-19-1	TEL (093) 616-8470	FAX (093) 616-8471
●熊本営業所	〒861-8045	熊本県熊本市東区小山2-14-47	TEL 050-3399-7419	FAX (096) 388-6227
●鹿児島営業所	〒890-0082	鹿児島県鹿児島市紫原1-51-25	TEL (099) 284-0533	FAX (099) 284-0535
●株エレホン・技研本社	〒781-0270	高知県高知市長浜19-3	TEL (088) 805-2332	FAX (088) 841-2322
●株エレホン・技研山営業所	〒791-8042	愛媛県松山市南吉田町1408-1	TEL (089) 974-8225	FAX (089) 974-8230